



ASENNUSOHJE

Eternal, Smaragd, Sarlon, Nordstar

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Tuotekuvaus

Kaikki tuotteet ovat PVC-muovimattoja, joissa on PUR-pinta. Tuotteet soveltuvat etenkin julkitiloihin. Nordstar on homogeeninen julkitilamuovi, jossa ei ole vahvikkeita. Smaragd ja Eternal Wood -lattianpäällysteissä on lasikuituvahvike.

Edellytykset

Alustan on oltava tasainen ja kuiva. Alustassa ei saa olla halkeamia, ja sen on oltava riittävän kestävä. Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 85 %. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Alustan, liiman ja lattiapäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 %.

Levyateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:n suuruisena (suhteellinen kosteus 40 %, lämpötila +20 °C), ettei tapahtuisi liikkumista, joka voi myöhemmin aiheuttaa vaurioita. Esimerkiksi lattian epänormaali kosteus, alustan liikkuminen, home, lattian lämpötilan nousu yli +30 °C:een esimerkiksi lämpöputken vaikutuksesta, alustan epäpuhtaudet (öljyt, maali, asfaltti, kyllästysaineet tai muut vieraat aineet) jne. voivat aiheuttaa värimuutoksia tai muita materiaali muutoksia.

Vuotien asettaminen

Kun samaan tilaan asennetaan useita rullia, rullat käytetään samasta valmistuserästä numerojärjestyksessä. Joka toinen vuota on käännettävä, jotta välttyttäisiin mahdollisilta värierioilta. Seuraavia tuotteita ei saa kääntää: Eternal Wood, kaikki kuviot.

Liimasuositukset

Noudata liimanvalmistajan antamia ohjeita!

Asennus

Käännä joka toinen vuota, kun kiinnität useampia vuotia rinnakkain. Näin välttyään mahdollisilta värierioilta. Kun samaan tilaan asennetaan useita rullia, on ne käytettävä numerojärjestyksessä ja samasta valmistuserästä. Odota hetki ennen kuin levität vuodat liimapinnalle – ei kuitenkaan niin kauan, että takapinnalle levitetty liima ehtii kuivua. Odotusaika riippuu lämpötilasta, alustasta, tuuletuksesta ja ilmankosteudesta.


Märkäliimauksella saavutetaan parempi liiman tarttuvuus kuin tarraliimauksella. Tarraliimauksessa on riskinä, että liimaraidat näkyvät maton pinnalla. Tiheillä alustoilla sovelletaan myöhäistä märkäliimausta. Kiinnitettäessä pitkäköjiä vuotia on vuodanpäätt leikattava liimauksen jälkeen.

HUOM! Älä kierrä mattoa takaisin rullalle ennen liimausta. Smaragdin lasikuituvahvisteinen rakenne aiheuttaa maton pinnan supistumista nurinpäin rullattaessa. Kun rulla avataan rullalta liimattaessa, pyrkii supistuma palautumaan. Tällöin mattoon voi muodostua rakkuloita. Tämän välttämiseksi käännetään avattu vuota taaksepäin niin, että se voidaan työntää kiinni liimapintaan. Matto on hierrettävä tai jyrättävä huolellisesti kiinni.

Hitsaaminen

Kaikki tuotteet on hitsattava langalla. Tuotteita ei saa hitsata, ennen kuin liima on kovettunut/kuivunut. Matto on asennettava niin, että syntyy tiivis sauma. Sen jälkeen saumojen reunat leikataan noin $\frac{3}{4}$ syvyydelle maton paksuudesta. Tämä tehdään urajyrsimellä tai uraleikkurilla.

Kun kyseessä on seinillennosto, myös ulko- ja sisäkulmat on hitsattava langalla (katso piirros). Putkien läpiviennit tiivistetään jatkoputkella. Esimerkiksi putkien takaosia ei voi hitsata langalla, joten tiivistys tehdään tiivistysaineella ainevalmistajan ohjeiden mukaan.

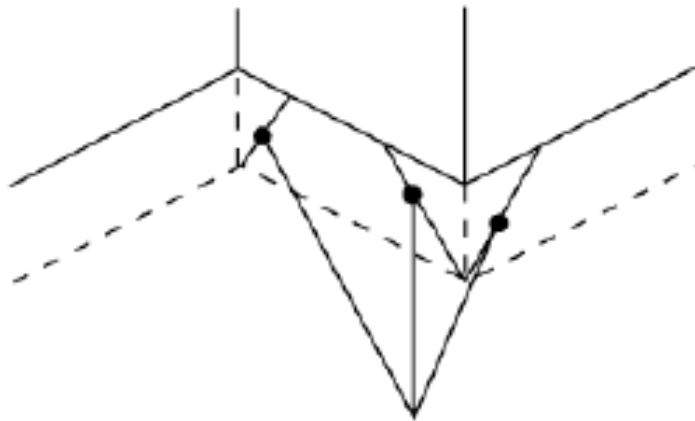

Hoito

Katso erillinen hoito-ohje julkitilamuoveille: www.forbo-flooring.fi

Mahdollisten tuotevirheiden korvaus

Älä asenna mattoa, joissa on näkyviä virheitä! Tällaisissa tapauksissa korvaamme vain materiaalin ja mahdolliset kuljetuskulut. Ilmoita aina tuotteen pakkaus- tai valmistusnumero, jotta korvausvaatimus voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus kuljetusliikkeelle välittömästi, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluttua.